

# Fettriefen Fettrippigkeit Fettriefigkeit Rippigkeit und Doppelhäutigkeit bei Lamm- und Schafshäuten


## Fettriefen, bzw. Rippigkeit bei Schafleder

Insb. bei feinwolligen und häufig auch bei Schaffellen mit grober Wollen sind auf dem Rücken quer verlaufende Riefen erkennbar. Häufig erkennt man diese Rippigkeit schon auf der Haut des lebenden Tieres aber in schwach ausgeprägter Form erst im Verlauf der Lederherstellung, bzw. nach der Enthaarung (Äscher). Typische Stellen, bzw. Hautbereiche sind die Hals- und Schulterpartien mit deutlich sichtbaren Fetteinlagerungen in Wellen- und Streifenform.



Deutlich sichtbare Doppelhäutigkeit an Schafleder durch Fettrippigkeit mit zusätzlicher maschineller Beschädigung während der Lederherstellung

Die Rippen- und Riefenbildung entsteht durch massive Fettablagerung zu Lebzeiten in der oberen Papillarschicht, bzw. zwischen Papillar- und Retikularschicht. Wenn diese Fetteinlagerungen während der Lederherstellung (durch entfettende Prozesse zur Entfernung des ungewünschten und störenden Naturfettes der Haut) entfernt werden, entstehen ausgeprägte Hohlräume mit deutlicher Sichtbarkeit am Leder, bzw. auf der Lederoberfläche. Physikalische Echtheiten wie z.B. die Reißfestigkeiten werden erheblich negativ beeinflusst und eine Wertminderung, bzw. Wertlosigkeit ist i.d.R. unvermeidbar. Zudem ist auch optisch die Fettriefigkeit / Fettrippigkeit als besonders starke Losnarbigkeit erkennbar, und wird daher als Doppelhäutigkeit bezeichnet. Die Doppelhäutigkeit ist die stärkste Form der Losnarbigkeit. Wenn fettrippige / doppelhäutige Lamm- und Schaffelle zu Leder verarbeitet werden, ist i.d.R. schon während der Lederherstellung mit starken Beschädigungen (durch meist maschinelle Bearbeitungsschritte) zu rechnen, bzw. unvermeidbar. Insb. durch die Walkwirkung im Gerbfaß aber auch durch die Arbeiten an der Entfleisch-, Falz- und Ausreckmaschine werden doppelhäutige Felle bis zu völligen Wertlosigkeit zusätzlich beschädigt.

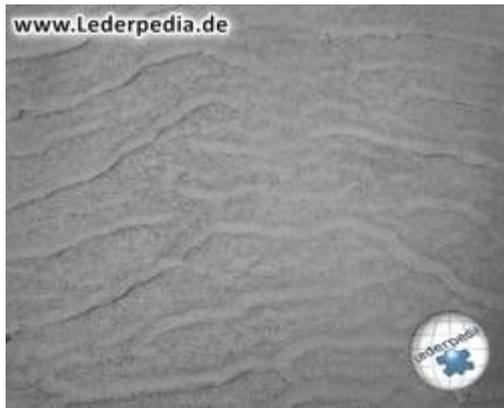

massive Fettrippigkeit auf Lammsleder



unregelmäßige Färbung durch sichtbare Fettrippigkeit / Doppelhäutigkeit bei Lamm- und Schafsleder



.lg-outer.lg-pull-caption-up.lg-thumb-open .lg-sub-html {bottom:80px;}

## Bildersammlung Rippigkeit und Doppelhäutigkeit bei Lamm- und Schafsleder

Picture material & image credits by Lederpedia editorship - click to enlarge

7 Bilder

© 2019 by Lederpedia.de

**Bildliste:**

---

**Kategorien:**

[Lederfehler](#), [Alle-Seiten](#), [Gesamt](#)

---

**Quellenangabe:**

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

**Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung**

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia** - **Lederwiki** - **Lederlexikon**

Permanent link:

[https://www.lederpedia.de/lederfehler/fettriefen\\_fettrippigkeit\\_rippigkeit\\_bei\\_lamm-\\_und\\_schafshaute](https://www.lederpedia.de/lederfehler/fettriefen_fettrippigkeit_rippigkeit_bei_lamm-_und_schafshaute)

Last update: **2019/05/26 11:31**

